

CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH (BTCHEM)
PHÒNG QC — BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

BTCHEM — Báo cáo công việc QC hàng ngày · Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM · 03/09/2026 → 05/09/2026

HỒ SƠ BÁO CÁO — KỸ THUẬT VIÊN QC

Người báo cáo	Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM
Phạm vi	03/09/2026 → 05/09/2026
Tổng mục báo cáo	3 báo cáo chính
Nơi làm việc	Công ty Bình Thạnh & các nhà máy khách hàng (Kim Huy, Kim Phong, Minh Dương, Thịnh Việt, Đăng Long...)

Tài liệu nội bộ — giữ nguyên văn nội dung báo cáo; các ghi chú đối chiếu được đánh dấu ⚠️.

HỒ SƠ THỬ NGHIỆM PRIMER TẮNG BẮM — SẢN PHẨM MÂY CỦA THỊNH VIỆT (MÀU TVIET 432 MÂY H)

BT-CHEM · Báo cáo công việc QC hàng ngày · Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BT-CHEM · 03/09/2026 → 05/09/2026

Ngày báo cáo: 03/09/2026 – 05/09/2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM — MÀU TVIET 432 MÂY H (SO SÁNH PRIMER TĂNG BẮM TRÊN MÂY THỊNH VIỆT) — PHÒNG RD (03/09 → 04/09/2026)

Ngày báo cáo: 04/09/2026


Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC 1) — phối hợp Hải (R&D), anh Hiên (KT)

CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH — PHÒNG RD — BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

- 1. **Tên sản phẩm:** Màu TVIET 432 MÂY H.
- 2. **Nhân viên:** Hải (R&D), Trí (QC 1), a Hiên (KT).
- 3. **Mục đích thử nghiệm:** Kiểm tra độ bám các Primer tăng bám trên **Mây Thịnh Việt**.
- 4. **Ngày làm mẫu:** 03/09/26 – 04/09/26.
- 5. **Kết quả làm mẫu kiểm tra:**

Primer BT 0922	Primer BT 2507
Quy trình: Bước 1: Xử lý Mây + Lau xăng công nghiệp (khô 60 phút) → chà bụi nhùi đều sản phẩm. Bước 2: Primer Tăng Bám (Theo Mẫu) (a Hiên KT sơn) + Sơn mỏng đều 4 paths. Khô 45 phút. Bước 3: Bóng màu hệ nước — tỷ lệ pha: 80 Stain – 150 Bóng B07 NY 1024H 10% – 150 Diluent BT 08H, sơn mỏng đều 4 paths. Khô 45 phút. Bước 4: Bóng màu hệ nước (pha như Bước 3), sơn mỏng đều 4 paths. Khô 45 phút. Bước 5: Bóng B07 NY 1024H 10% — tỷ lệ pha: 100g sơn – 5g Diluent BT 08H, sơn mỏng đều 4 paths. Khô 16 giờ.	(Chung quy trình cột bên)
Tỷ lệ pha	Pha sẵn: 100 sơn – 20 Cứng PU HXXT
Độ bám lần 1 — Sau 16 giờ khô: 2 thẻ mây Thịnh Việt: Cạo tay: màng sơn mềm, có vị trí đạt, có vị trí yếu ; Dán băng keo 3M: màng sơn tróc 3 điểm nhỏ .	1 thẻ Mây Thịnh Việt: Cạo tay: màng sơn cứng, khó tróc — Đạt ; Dán băng keo 3M: màng sơn không tróc — Đạt . 1 thẻ Mây MEKONG: Cạo tay: có vị trí đạt, có vị trí yếu; Dán băng keo 3M: màng sơn tróc 1 điểm nhỏ.

(Hình ảnh đính kèm — 2 mẫu thử mây đã hoàn thiện sơn)

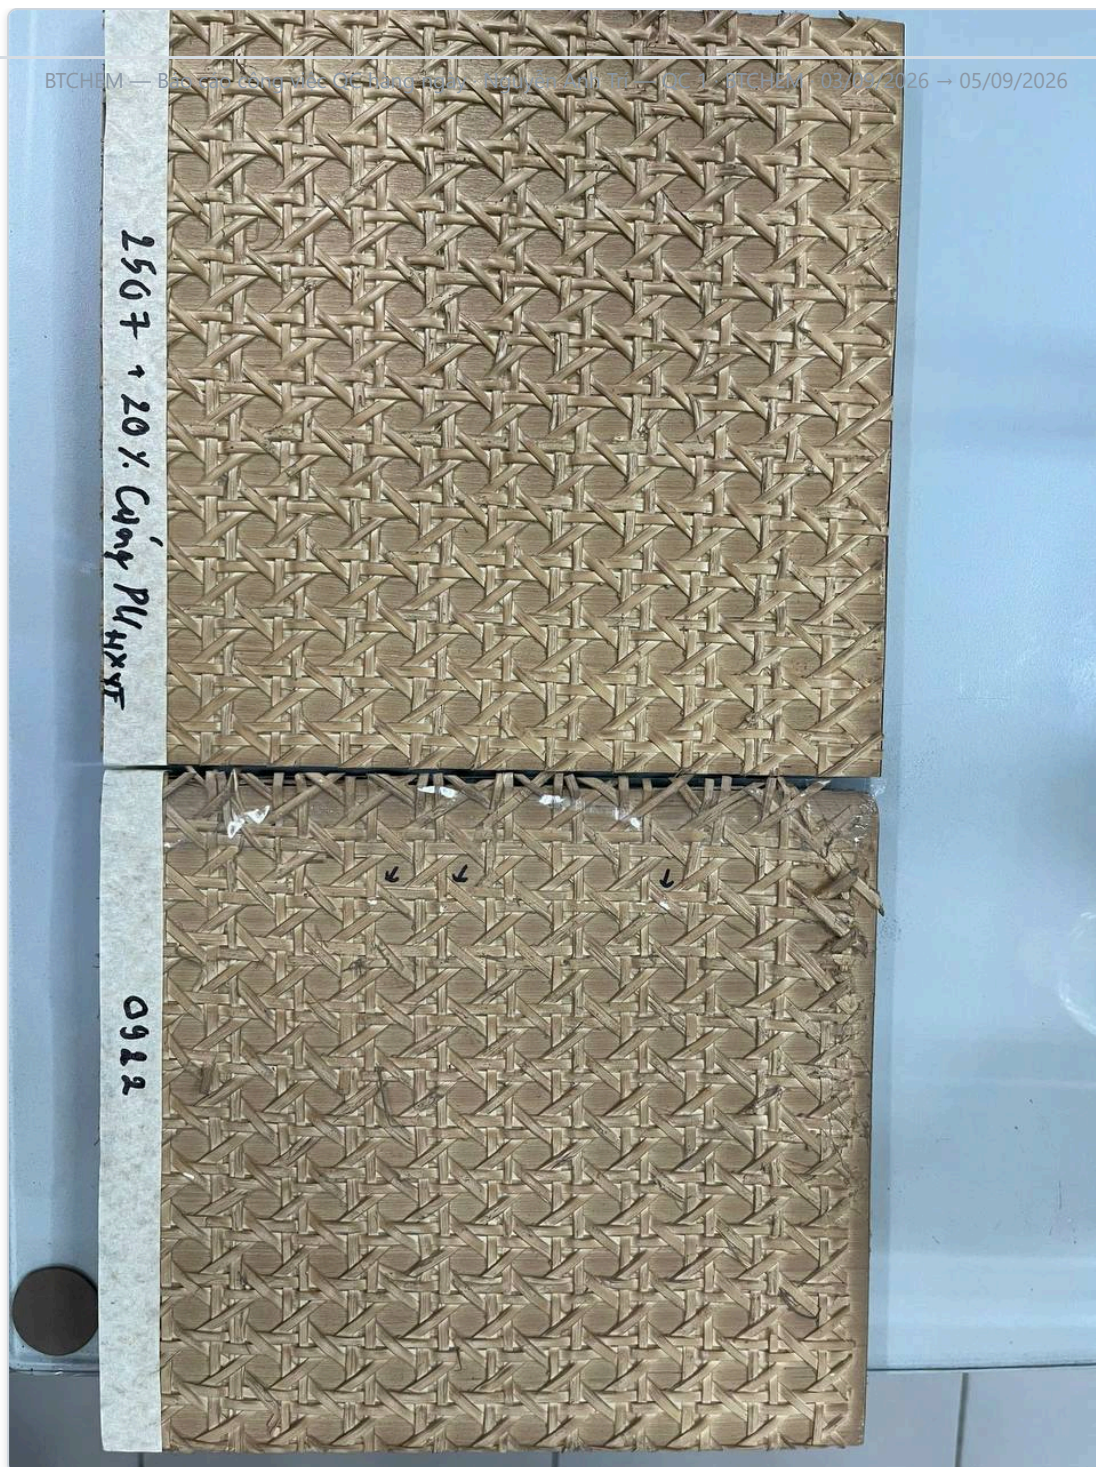

2 mẫu thử mây đã hoàn thiện sơn — TVIET 432 Mây H, so sánh Primer BT 0922 vs BT 2507 (03–04/09/2026)

Kết Luận: Primer BT 2507 cho độ bám tốt trên Mây Thịnh Việt → Kiểm tra thực tế trên sản phẩm tại Thịnh Việt.

Ngày 04/09/2026 — Nhân viên QC 1: (Ký tên) Nguyễn Anh Trí

Ngày 04/09/2026 — Nhân viên lập: (Ký tên) Nguyễn Đức Hoàng Hải

Ghi chú đối chiếu:

- Báo cáo của **03/09 → 04/09/2026** — nối tiếp báo cáo TVIET 432 Máy H (01/09, thực hiện xong quy trình 2 primer song song); bản này là **kết quả thí nghiệm sau 16 giờ khô** (mẫu làm lại 03–04/09, có thêm 1 thẻ Mây MEKONG đối chứng).
- Tên ký "Nguyễn Ánh Trí" trong bản gỗ → chuẩn hóa **Nguyễn Anh Trí** (khớp chữ ký báo cáo QC các lần trước).
- Kết luận: **Primer BT 2507 (pha sẵn 100 sơn – 20 cứng PU HXXT) đạt độ bám** trên Mây Thịnh Việt → đề xuất kiểm tra thực tế tại Thịnh Việt.

BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — KIỂM TRA MÀU TVIET 432 MÂY H TRÊN 2 SP ĐẦU GIƯỜNG TẠI CTY THỊNH VIỆT (05/09/2026)

BTCHQM — Báo cáo công việc QC hàng ngày — Nguyễn Anh Trí — QC 1 — BTCHQM — 03/09/2026 → 05/09/2026

Ngày báo cáo: 05/09/2026

Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (Đã ký)

Báo cáo công việc hôm nay ở **cty Thịnh Việt**: kiểm tra chất lượng màu **TVIET 432 mây H** (trên **2 sản phẩm đầu giường**).

- Thực hiện **song song 2 loại primer**: primer **BT 0922** và primer **BT 2507 + 20% cứng PU HXXT**.
- Quy trình thực hiện**:
- B1/** Lau xăng công nghiệp, sau 1 giờ
- B2/** Phun primer (4 path ca rô)
- Primer **BT 0922**: để sau **2 giờ** → chà bụi nhùi
- Primer **BT 2507**: để sau **45 phút**
- B3/** Phun bóng màu (4 path ca rô) — pha theo quy trình gửi cho khách hàng
- B4/** Phun bóng màu giống mẫu
- B5/** Phun bóng **B07 NY 1024 10%** (2 path ướt đều bề mặt sản phẩm)
- Hôm nay đã **thực hiện xong quy trình** (chờ kiểm tra chất lượng độ bám sau khô).

Kết quả kiểm tra — 2 thời điểm (bổ sung)

- Test lần 1 — sau 18 giờ**:
- SP sử dụng primer **BT 0922**: tróc lớp **11 vị trí**
- SP sử dụng primer **BT 2507 + 20% cứng PU HXXT**: tróc lớp **3 vị trí**
- Test lần 2 — sau 42 giờ**:
- SP sử dụng primer **BT 0922**: tróc lớp **20 vị trí**
- SP sử dụng primer **BT 2507 + 20% cứng PU HXXT**: **ĐẠT — không bị tróc lớp**
- Đã **báo cáo cho sếp Tâm** về kết quả kiểm tra trên → sếp Tâm chỉ đạo: **QC cùng Kỹ thuật và R&D làm việc** (lấy **primer BT 2507** sử dụng để **chạy sản xuất**).



Hình 1 — 2 sản phẩm đầu giường TVIET 432 Mây H kiểm tra thực tế tại Thịnh Việt (05/09/2026)

BTCHEM — Báo cáo công việc QC hàng ngày · Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM · 03/09/2026 → 05/09/2026




Hình 2 — Kiểm tra độ bám primer trên đầu giường TVIET 432 Mây H — BT 0922 vs BT 2507 (05/09/2026)

BTCHEM — Báo cáo công việc QC hàng ngày · Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM · 03/09/2026 → 05/09/2026

Phụ lục — Phiếu yêu cầu kiểm tra sản phẩm mới / sản phẩm điều chỉnh (R&D gửi QC 1)**CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH — Phòng R&D — PHỤ LỤC 04A/B QT-RD-SPM/04****PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA SẢN PHẨM MỚI / SẢN PHẨM ĐIỀU CHỈNH**

- **Phòng nhận thông tin:** Phòng QC 1
- **Tên sản phẩm / Mã:** Primer **BT 2507** – Lab **040926** – 0,5 kg · Primer **BT 0922** – **1270826** – 0,5 kg
- **Mục đích / công dụng sản phẩm:** Kiểm tra thực tế sản phẩm (**Mây**) tại **Thịnh Việt** — QT: Màu **TVIET 432 Mây H**
- **Các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra:** Màng sơn · Độ bám
- **Ghi chú (TLP):**
- Primer BT 2507: **100 Sơn – 20 Cứng PU HXXT**
- Primer BT 0922: **pha sẵn**
- **Ngày gửi:** 04/09/2026 · **Người gửi:** Hải
- **Ngày phản hồi:** 6/9/2026 — Phó Phòng R&D
- **Xác nhận của đơn vị nhận mẫu:** Nhận 4/9/26 — (Ký tên) **Kim Băng**

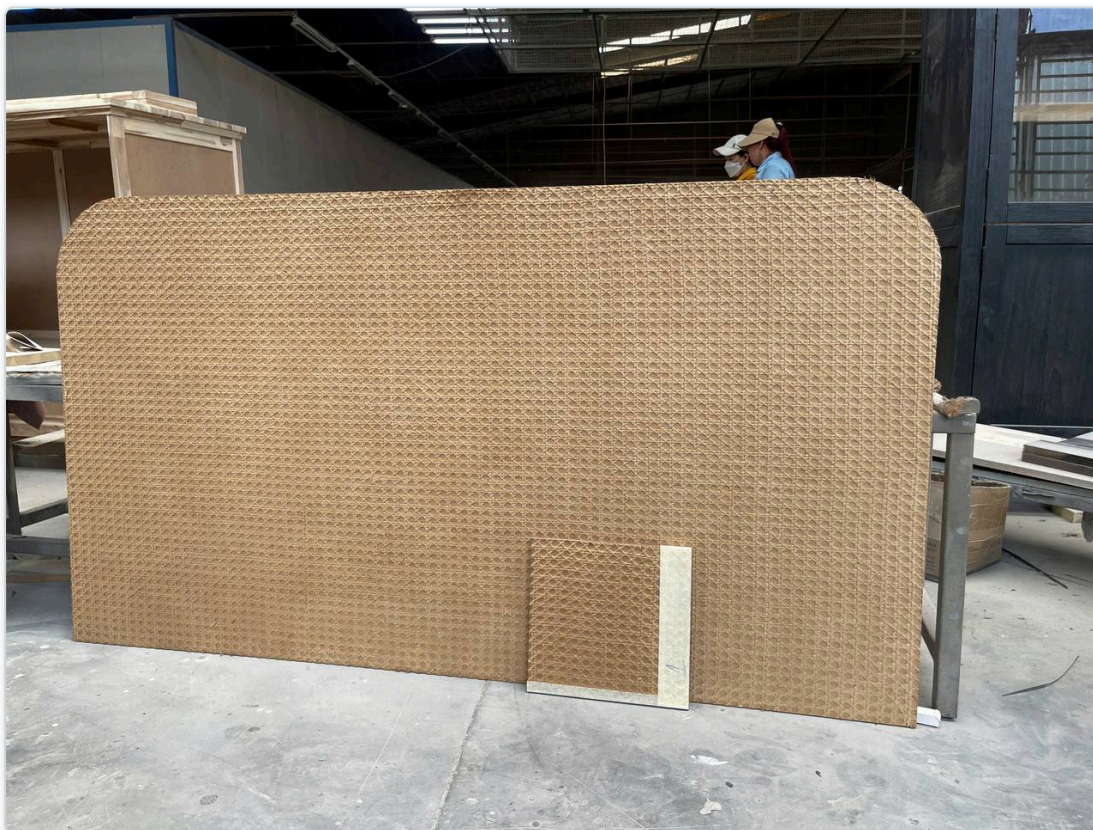

Hình ảnh kèm phiếu yêu cầu kiểm tra mẫu — Primer BT 2507 / BT 0922, TVIET 432 Mây H (04/09/2026)

 Ghi chú đối chiếu:

BTCHEM — Báo cáo công việc QC hàng ngày - Nguyễn Anh Trí - QC 1 - BTCHEM - 03/09/2026 → 05/09/2026

-  Báo cáo của **05/09/2026** — nối tiếp kết luận thí nghiệm RD 03–04/09 (Primer BT 2507 bám tốt trên Mây Thịnh Việt → kiểm tra thực tế trên sản phẩm tại Thịnh Việt).
-  **Phiếu yêu cầu kiểm tra mẫu** (R&D Hải gửi 04/09, QC1 Kim Bằng nhận 4/9/26) đính kèm phụ lục ngay trên.
-  **Kết quả thực tế (05/09):** BT 2507 đạt sau 42 giờ (không tróc); BT 0922 tróc tăng 11 → 20 vị trí → theo chỉ đạo sếp Tâm, **chuyển primer BT 2507 để chạy sản xuất** — khớp kết luận thí nghiệm RD 03–04/09.
- Kiểm tra trên **2 sản phẩm đầu giường** thật (không phải thẻ mây) — 2 primer phun song song, khác thời gian chờ trước B3 (BT 0922: 2 giờ + chà bụi nhùi; BT 2507: 45 phút).
- "mat bụi nhùi" → chuẩn hóa **chà bụi nhùi**.